

UNO HD CP PLUS

Difuminado en un panel

Reparación con difuminado en el panel objeto de reparación con
RAPIDCLEAR C 2570

B 2.3

Descripción del proceso

Al reparar pintura de colores sólidos, se puede evitar mediante tintado las diferencias de color entre el acabado original OEM y la solución de repintado elegida. Sin embargo, el difuminado del color dentro del panel que se va a reparar con frecuencia es una solución más eficiente.

Substratos

- Aparejos R-M
- Acabados originales OEM, totalmente endurecidos y resistentes a los disolventes
- Repintados, totalmente endurecidos y resistentes a los disolventes

Productos necesarios

- Color UNO HD CP PLUS
- RAPIDCLEAR C 2570
- PK 700 y PK 2000
- MULTI SPOT

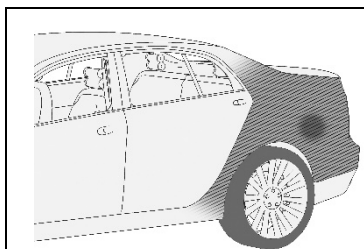
Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

1) Preparación del sustrato



Desengrasar con **PK 700** o **PK 2000**

Lijar en seco las superficies de aparejo con **P400**

Enmalecer la zona de difuminado con una lana abrasiva gris.

Desengrasar con **PK 2000**

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

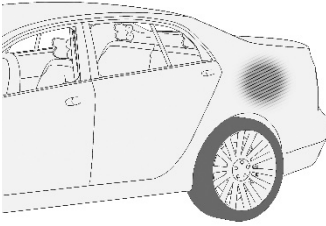
UNO HD CP PLUS

Difuminado en un panel

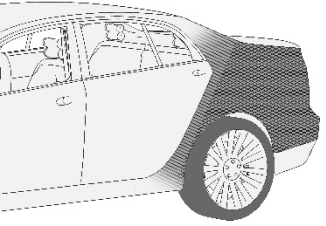
Reparación con difuminado en el panel objeto de reparación con
RAPIDCLEAR C 2570

B 2.3

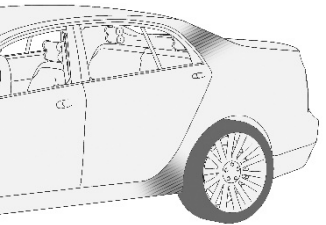
2) Aplicación de UNO HD CP PLUS

	Enmascaramiento: Cubrir todas las superficies adyacentes con película de enmascarar.
	Mezclar el color UNO HD CP PLUS
	Relación de mezcla:
	UNO HD CP PLUS 100 % del vol.
	H 2550 33 % del vol.
R 2100 33 % del vol.	
Aplicación: 2 manos, difuminando la aplicación en torno al parche de aparejao	
Evaporación: 10 – 15 min. hasta que esté seco al tacto, máximo 60 min.	

3) Aplicación RAPIDCLEAR C 2570

	Relación de mezcla:
	RAPIDCLEAR C 2570 300 % del vol.
	H 2500 100 % del vol.
	R 2200 100 % del vol.
	Aplicación: 1 mano fina + 1 mano húmedo
Evaporación: 10 min. Puede usar RAPIDCLEAR C 2570 en lugar de EVERCLEAR C 2550 o GLOSSCLEAR C 2560	

4) Disimulación en el área de difuminado con MULTI SPOT

	Si no hay ningún borde que limite el área reparada, puede difuminar la capa de laca en áreas bastante estrechas y disimular la reparación en el área difuminada usando MULTI SPOT .
	Relación de mezcla:
	MULTI SPOT listo para usar
Aplicación: 2 – 3 manos en el área de difuminado de laca	

5) Secado

30 min. a 60°C

Si es necesario, se puede pulir ligeramente el área de difuminado con cualquier compuesto estándar de pulido fino una vez enfriada