

UNO HD

Difuminado en un panel

Reparación con difuminado en el panel objeto de reparación

B 2

Descripción del proceso

Al reparar pintura de colores sólidos, se puede evitar mediante tintado las diferencias de color entre el acabado original OEM y la solución de repintado elegida. Sin embargo, el difuminado del color dentro del panel que se va a reparar con frecuencia es una solución más eficiente.

Substratos

- Aparejos R-M
- Acabados originales OEM, totalmente endurecidos y resistentes a los disolventes
- Repintados, totalmente endurecidos y resistentes a los disolventes

Productos necesarios

- Color UNO HD
- PK 700 y PK 2000
- MULTI SPOT

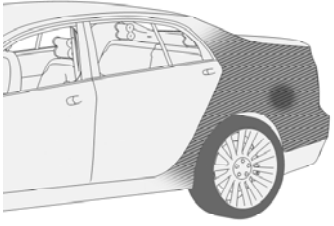
Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

1) Preparación del sustrato

	<p>Desengrasar con PK 700 o PK 2000 Lijar en seco las superficies de aparejo con P400 Enmalecer la zona de difuminado con una lana abrasiva gris.</p> <p>Desengrasar con PK 2000</p>
---	--

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

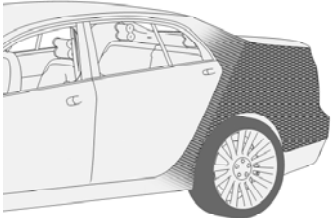
UNO HD

Difuminado en un panel

Reparación con difuminado en el panel objeto de reparación

B 2

2) Aplicación de UNO HD

	Enmascaramiento: Cubrir todas las superficies adyacentes con película de enmascarar.
	Mezclar el color UNO HD
	Relación de mezcla:
	UNO HD 100 % del vol.
	H 9000 25 % del vol.
	SC 850 25 % del vol.
	Aplicación: 2 manos
	Evaporación: 5 min.

3) Disimulación en el área de difuminado con MULTI SPOT

	Si no hay borde que limite el área de reparación, puede difuminar el esmalte en áreas relativamente pequeñas y luego disimular el área de difuminado usando MULTI SPOT
	Relación de mezcla:
	MULTI SPOT 100 % del vol.
	UNO HD listo para usar 20 % del vol.
	Aplicación: 2 – 3 manos en el área de difuminado de UNO HD
	Si es necesario, aplicar otra mano de MULTI SPOT sin diluyente para optimizar el resultado.

4) Secado

30 min. a 60°C

Si es necesario, se puede pulir ligeramente el área de difuminado con cualquier compuesto estándar de pulido fino una vez enfriada